

## MICRONIC P80 M

Suspensión de Carbonato de Calcio Natural Micronizado

### Características Físicas

Densidad del Mineral	2,7 g/cm <sup>3</sup>
Índice de Refracción	1,59
Dureza (Mohs)	3

Descripción del Producto		Equipo - Método
Concentración de Sólidos	74% ± 1%	Analizador de Humedad AND MX-50
Densidad del Producto	1,85 – 1,89 g/cm <sup>3</sup>	Tabla de Densidades
Brightness L	≥ 96	Espectrofotómetro Minolta CM-25CG según Norma T534 pm 92
b*	≤ 1,3	
Viscosidad	200 - 350 cp	Viscosímetro Arcano
pH	9,0 – 10,5	pH metro Ohaus ST-2100F
Control bacteriológico	< 100 ufc	Recuento en Placa
Residuo sobre # 325	< 0,01 %	*
Partículas d < 2 µm	77- 80 %	Analizador de Tamaño de Partículas SediGraph III
Diámetro medio (d50%)	≤ 1,85 µm	
Top cut (d98%)	≤ 5,8 µm	

### Combined Report


#### Report by Size Table

Low Diameter (µm)	Cumulative Mass Finer (Percent)	Out of Spec (-%<, +%>)	Difference From Reference (% Finer)	Cum. Mass Standard Deviation (1 tests)
2.000	80.0	56.5	59.1	0.0

#### Report by Mass Percent

Low Diameter (µm)	Cumulative Mass Finer (Percent)	Out of Spec (-%<, +%>)	Difference From Reference (% Finer)	Cum. Mass Standard Deviation (1 tests)
4.505	98.0	31.6	33.8	0.0
1.830	50.0	29.3	31.8	0.0

Cumulative Finer Mass Percent vs. Diameter

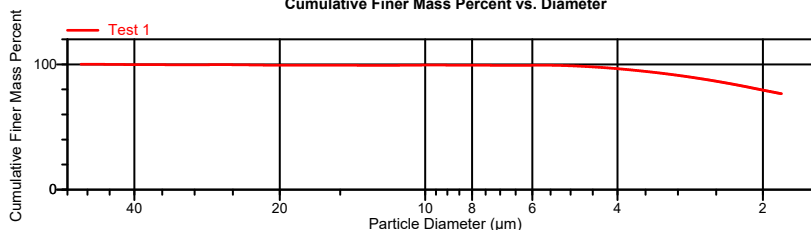

Elaboró: Macarena Vera  
 Responsable de Control de Calidad  
 Fecha: 28/05/2020

Revisó: Ing. Carlos Rizzi  
 Gerente de Calidad  
 Fecha: 29/05/2020

Aprobó: Ing. Julio Corengia  
 Gerente Industrial  
 Fecha: 01/06/2020

# MICRONIC P80 M

Suspensión de Carbonato de Calcio Natural Micronizado

## Presentación

Se presenta como una suspensión de Carbonato de Calcio provista a granel en un camión cisterna de acero inoxidable o revestido de epoxi, equipado con válvulas de 3" para su descarga.

## Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar el producto en un tanque, tener en cuenta que 28 toneladas son equivalentes a 15000 litros aproximadamente.  
El tanque debe ser de acero inoxidable o acero al carbono protegido en su interior con epoxi. Los caños, válvulas y acoples deben ser de 3".  
El tanque debe contar con un sistema de agitación para el movimiento periódico del producto. Se recomienda agitar al producto como mínimo 20-30 minutos cada 8 horas.

## Bombeo

Para el bombeo de este tipo de productos generalmente se usan bombas neumáticas de 3" (de doble diafragma) con 2,5 kg/cm<sup>2</sup> de presión. Debido a las características del producto, se aconseja que en el circuito bomba - cañerías haya un filtro malla N.º 35